
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
1452—
2011

ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ ТЕЛЕЖЕК И УДАРНО-ТЯГОВЫХ ПРИБОРОВ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2020

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава» (ОАО «ВНИКТИ») и Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 мая 2011 г. № 39)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономразвития Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Минэкономразвития Украины

(Поправка, ИУС 6—2019)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 июля 2011 г. № 186-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 1452—2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г.

5 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»

6 ВЗАМЕН ГОСТ 1452—2003

7 ИЗДАНИЕ (август 2020 г.) с Изменением № 1 (ИУС 1—2016) и Поправкой (ИУС 6—2019)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Стандартиформ, оформление, 2011, 2020



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	3
4 Технические требования	4
5 Правила приемки	8
6 Методы контроля	9
7 Транспортирование и хранение	12
8 Гарантии изготовителя	12
Приложение А (справочное) Пример оформления чертежа цилиндрической пружины сжатия с правым направлением навивки, с поджатыми по одному витку с каждого конца и шлифованными на $\frac{3}{4}$ окружности опорными поверхностями.	13
Приложение Б (справочное) Пример оформления чертежа цилиндрической пружины сжатия с правым направлением навивки, с поджатыми по $\frac{3}{4}$ витка с каждого конца и шлифованными на $\frac{3}{4}$ окружности опорными поверхностями.	14
Приложение В (справочное) Формы оттяжки концов цилиндрической пружины сжатия с правым направлением навивки.	15
Приложение Г (справочное) Бирка для маркировки и ее крепление	17
Библиография	18

Поправка к ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 1 2021 г.)

Поправка к ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 7 2023 г.)

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия (см. ИУС № 1—2016)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, TJ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ

(ИУС № 5 2025 г.)

**ПРУЖИНЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВИНТОВЫЕ ТЕЛЕЖЕК И УДАРНО-ТЯГОВЫХ ПРИБОРОВ
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ****Технические условия**

Helical springs for trucks and draw-and-buffer gears of railway rolling stock. Specifications

Дата введения — 2012—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические винтовые пружины сжатия из стали круглого сечения (далее — пружины), работающие при продольных и комбинированных (продольных и поперечных) нагрузках в рессорном подвешивании, возвращающих и амортизирующих устройствах на тележках, подвесках тяговых электродвигателей и ударно-тяговых приборах железнодорожного подвижного состава.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.106¹⁾ Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ 2.109 Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам

ГОСТ 2.401 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей пружин

ГОСТ 8.051 Государственная система обеспечения единства измерений. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 166 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 489 Бумага копировальная. Технические условия

ГОСТ 1763 (ИСО 3887—77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя

ГОСТ 2590 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. Сортамент

ГОСТ 2789 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 2999 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу

ГОСТ 5631 Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия

ГОСТ 5639 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна

ГОСТ 6465 Эмали ПФ-115. Технические условия

ГОСТ 7409 Вагоны грузовые. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите и методы их контроля

ГОСТ 7566 Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.106—2019.

- ГОСТ 9012 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю
ГОСТ 9013 (ИСО 6508—86) Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу
ГОСТ 10905 Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
ГОСТ 11964 Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические условия
ГОСТ 12549 Вагоны пассажирские магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Окраска. Технические условия¹⁾
ГОСТ 13765 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Обозначение параметров, методика определения размеров
ГОСТ 14792 Детали и заготовки, вырезаемые кислородной и плазменно-дуговой резкой. Точность, качество поверхности реза
ГОСТ 14812 Калибры-пробки гладкие проходные со вставками диаметром свыше 50 до 75 мм. Конструкция и размеры
ГОСТ 14823 Калибры-пробки гладкие непроходные неполные диаметром свыше 75 до 300 мм. Конструкция и размеры
ГОСТ 14955 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические условия
ГОСТ 14959 Металлопродукция из рессорно-пружинной нелегированной и легированной стали. Технические условия
ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16118 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия
ГОСТ 16504 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 18353 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов²⁾
ГОСТ 21014 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности
ГОСТ 21105—87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод³⁾
ГОСТ 22536.0 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 23207 Сопротивление усталости. Основные термины, определения и обозначения
ГОСТ 23343 Грунтовка ГФ-0119. Технические условия
ГОСТ 24642 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения⁴⁾
ГОСТ 25706 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования
ГОСТ 31365 Покрытия лакокрасочные электровозов и тепловозов магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия⁵⁾
ГОСТ 32205 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Шкалы эталонов микроструктур
ГОСТ 32208 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Метод испытаний на циклическую долговечность

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в

¹⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54893—2012 «Вагоны пассажирские локомотивной тяги и моторвагонный подвижной состав. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите».

²⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 56542—2019.

³⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 56512—2015 «Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы».

⁴⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53442—2015 (ИСО 1101:2012) «Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения».

⁵⁾ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 56963—2016 «Локомотивы. Требования к лакокрасочным покрытиям и противокоррозионной защите и методы их контроля».

государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504, ГОСТ 21014, ГОСТ 23207, ГОСТ 24642, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 расчетная статическая нагрузка: Для пружин рессорного подвешивания — нагрузка, создаваемая массой наддрессорного строения полностью экипированного локомотива или полностью загруженного вагона полезной нагрузкой, которая воздействует на пружину в продольном (осевом) направлении с учетом числа пружин и особенностей их установки в рессорном подвешивании подвижного состава. Для остальных пружин — нагрузка, возникающая при прогибе пружины после монтажа ее в сборочной единице, или нагрузка, создаваемая массой сборочной единицы, опирающейся на пружину (пружины).

3.2 расчетная рабочая нагрузка: Нагрузка, соответствующая расчетной статической и наибольшей дополнительной нормированной нагрузке (прогибу) или соответствующая наибольшему прогибу пружины в сборочной единице.

3.3 пробная нагрузка: Нагрузка, при которой достигается расчетное касательное напряжение кручения в материале пружин, не превышающее предела текучести, но не менее расчетной рабочей нагрузки по нормированному конструктивному запасу полного прогиба пружины до упора или до полного сжатия витков.

Примечание — Величина пробной нагрузки является показателем стабильности режимов термообработки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4 заневоливание: Однократное нагружение (с выдержкой не менее 24 ч) пружины до создания в ней напряжений свыше предела текучести материала или многократное (не менее восьми раз) нагружение идентичной нагрузкой.

Примечание — Величина напряжения свыше предела текучести материала определяется расчетным методом.

3.5 продольная жесткость: Отношение продольной (осевой) нагрузки к продольному прогибу, вызываемому этой нагрузкой.

3.6 поперечная жесткость: Отношение поперечной нагрузки к поперечному прогибу, вызываемому этой нагрузкой. Определяется в плоскости, параллельной опорным поверхностям пружины и в оговоренном направлении.

3.7 дробенаклеп: Дробеструйная обработка поверхности пружины с целью создания поверхностных сжимающих напряжений.

3.8 основной металл: Поперечное сечение витка пружины, за исключением обезуглероженного слоя.

3.9 обезуглероженный слой: Поверхностный слой металла, обедненный углеродом.

3.9a

отпечатки: Дефект поверхности в виде углублений или выступов, расположенных по всей поверхности или на отдельных ее участках, образовавшихся от выступов и углублений на прокатных валках, роликах или ковочном инструменте.

[ГОСТ 21014—88, статья 29]

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

3.10 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

d — диаметр прутка пружины, мм;
 D — средний диаметр пружины, мм;
 D_1 — наружный диаметр пружины, мм;
 D_2 — внутренний диаметр пружины, мм;
 l_0 — высота пружины в свободном состоянии, мм;
 l_1 — высота пружины под расчетной статической нагрузкой, мм;
 l_2 — высота пружины под расчетной рабочей нагрузкой, мм;
 $l_{пр}$ — высота пружины под пробной нагрузкой, мм;
 n — число рабочих витков пружины;
 n_1 — полное число витков пружины;
 t — номинальный шаг навивки рабочих витков, мм;
 t_1 — шаг навивки опорного витка, мм;
 a — зазор между рабочими витками в свободном состоянии, мм;
 λ — зазор между концом опорного витка и соседним рабочим витком, мм;
 F_1 — расчетная статическая нагрузка на пружину, кН;
 F_2 — расчетная рабочая нагрузка на пружину, кН;
 $F_{пр}$ — пробная нагрузка, кН;
 s_1 — продольный прогиб пружины под расчетной статической нагрузкой F_1 , мм;
 S_k — толщина конца опорного витка.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4 Технические требования

4.1 Все пружины, область применения которых установлена настоящим стандартом, должны быть классифицированы разработчиком изделия, в котором они применяются, по категориям А и Б в зависимости от условий их нагружения.

Пружины категории А — пружины, воспринимающие продольные (вдоль оси пружины) и поперечные расчетные нагрузки и прогибы. Исходя из требуемых продольной и поперечной жесткостей, для пружины назначают соответствующие прогибы. При этом поперечные нагрузки (прогибы) должны составлять не менее 15 % продольных нагрузок (прогибов).

Пружины категории Б — пружины, воспринимающие только или преимущественно продольные расчетные нагрузки. Для них устанавливают только продольную жесткость. При этом поперечные нагрузки (прогибы), связанные с точностью установки опорных витков пружины в механизме и составляющие менее 15 % продольных нагрузок (прогибов), не учитывают.

Категория пружины должна быть указана в технических требованиях чертежа, обозначение материала должно быть приведено по ГОСТ 2.109. Примеры оформления конструкторской документации с учетом требований ГОСТ 2.401 приведены в приложениях А, Б и В.

4.2 Пружины должны быть изготовлены из проката круглого сечения диаметром более 10 мм рессорно-пружинной легированной стали марок 55С2, 60С2, 55С2А, 60С2А, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА по ГОСТ 14959. Допускается изготовление пружин из других марок стали с механическими свойствами проката не ниже норм, указанных в ГОСТ 14959 для стали марки 55С2.

Допускается применять сталь марок 55РП и 55ПП, химический состав которых должен соответствовать приведенному в таблице 1.

Таблица 1

Марка стали	Содержание, %								
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Al
				Не более					
55РП	0,54—0,61	0,38—0,62	0,13—0,27	0,015	0,020	0,20	0,20	0,20	0,02—0,05
55ПП	0,54—0,61	0,13—0,37	0,12—0,23	0,015	0,020	0,15	0,20	0,20	0,02—0,05
Примечание — ПП — пониженной прокаливаемости, РП — регламентированной прокаливаемости.									

Примечание — ПП — пониженной прокаливаемости, РП — регламентированной прокаливаемости.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3 Пружины категории А должны изготавливаться из проката категории 3Б или 3В по ГОСТ 14959 со специальной отделкой поверхности стали по ГОСТ 14955 и соответствовать:

- по параметру шероховатости и допустимым дефектам поверхности — не хуже группы отделки Г;
- по предельному отклонению диаметра от номинального размера — не более качества h 11.

4.4 Пружины категории Б должны изготавливаться из проката категории 3Б или 3В по ГОСТ 14959 со специальной отделкой поверхности стали по ГОСТ 14955 и соответствовать:

- по дефектам поверхности — не хуже группы отделки Д;
- по параметру шероховатости Ra — не более 5 мк по ГОСТ 2789;
- по предельному отклонению диаметра от номинального размера — не более качества h 12.

Пружины категории Б допускается изготавливать из горячекатаного проката по ГОСТ 2590 повышенной точности Б.1 с качеством поверхности по ГОСТ 14959 с глубиной обезуглероженного слоя не более $0,01d$ или из проката со специальной отделкой по ГОСТ 14955 из стали марок 55РП, 55ПП.

4.5 По согласованию с заказчиком для пружин категории Б, кроме пружин рессорного подвешивания, допускается применять сортовой горячекатаный круглый прокат повышенной точности по ГОСТ 2590 из стали марок 55С2, 55С2А, 60С2 и 60С2А, 55РП и 55ПП. Требования к качеству поверхности горячекатаного проката круглого сечения — по ГОСТ 14959.

4.6 Пружины должны изготавливаться горячей навивкой на оправку из прутков-заготовок без оттяжки концов или с оттянутыми концами с поджатием опорных витков на $0,7—0,8$ дуги окружности.

Пружины без оттяжки концов допускается изготавливать с поджатием по одному витку.

При любой форме концов прутков-заготовок должна быть обеспечена прямолинейность образующей поверхности, обращенной к соседнему рабочему витку после навивки, отклонение от прямолинейности — не более $0,003$ длины оттяжки, отпечатки на поверхности не допускаются.

Допускается прямолинейность оси концевых частей опорных витков от торца опорного витка по касательной к внутреннему диаметру пружины D_2 на длине не более d , при этом концевые части опорных витков не должны выступать за наружный диаметр D_1 пружины.

Поджатые опорные витки пружины без оттяжки концов перед механической обработкой допускается подрезать пламенно-дуговой резкой по ГОСТ 14792 с учетом необходимого припуска на механическую обработку с полным удалением зоны термического влияния или другим способом, не приводящим к структурным изменениям материала.

4.4—4.6 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.6.1 При конусообразной форме оттяжки концов опорных витков с диаметром конца оттянутой части от $0,5 d$ до $0,7 d$ длина оттянутой части прутка-заготовки должна обеспечивать опорную поверхность витка не менее $0,7$ длины окружности по среднему диаметру D .

4.6.2 При клинообразной форме оттяжки концов с плавным переходом от круглого сечения в начале оттяжки к прямоугольному сечению на концевой части прутка-заготовки с шириной конца оттянутой части от $0,6 d$ до $1,0 d$ длина оттянутой части прутка-заготовки должна обеспечивать опорную поверхность витка не менее $0,7$ длины окружности по среднему диаметру D . Уступы, острые углы и заусенцы не допускаются, при этом должен быть обеспечен постоянный угол подъема оттянутой поверхности, обращенной к соседнему рабочему витку после навивки. После навивки на конце оттянутого опорного витка допускается уклон поверхности, обращенной к рабочему витку, не более $1:10$ в направлении по радиусу к оси пружины.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.6.3 Опорные поверхности пружин должны быть механически обработаны на дуге от $0,7$ до $0,8$ окружности от конца опорного витка, параметр Ra шероховатости опорной поверхности — не более 25 мкм. Высота конца опорного витка готовых пружин: без оттяжки конца по 4.6 и с конусообразной формой оттяжки по 4.6.1 должна быть от $0,2 d$ до $0,33 d$, с клинообразной формой оттяжки по 4.6.2 — от $0,15 d$ до $0,3 d$.

На механически обработанных опорных поверхностях с клинообразной формой оттяжки по 4.6.2 допускаются отдельные пологие черновины глубиной не более $0,1 d$ и общей площадью — не более 25 % обработанной поверхности без выхода их на границы перехода обработанной поверхности к круглой части рабочего витка.

4.6.4 Допуски плоскостности механически обработанных поверхностей опорных витков, мм:

- для пружин категории А — $0,008 D$;
- для пружин категории Б — $0,010 D$.

Опорные поверхности пружин категории Б, выполненные с клинообразной формой оттяжки по 4.6.2, кроме пружин для рессорного подвешивания, по согласованию с заказчиком допускается не об-

рабатывать, при этом высота конца опорного витка должна соответствовать 4.6.3 и отклонение от плоскостности не должно быть более $0,015 D$.

4.6.5 Опорные поверхности пружин ударно-тяговых приборов допускается подвергать механической обработке после заневоливания.

4.6.6 Номинальный зазор между рабочими витками пружин в свободном состоянии a , мм, вычисляют по формуле

$$a = t - d. \quad (1)$$

Зазоры между концами опорных витков соседними рабочими витками пружины в свободном состоянии должны быть не менее $0,15a$ на длине не более $0,5d$ от торца опорного витка. Допускается уменьшение зазора до нуля под расчетной статической нагрузкой при условии обеспечения непрерывного контакта между концевой частью опорных и соседних рабочих витков пружины длиной не менее 10 мм.

Для пружины с поджатыми по одному с каждого конца витками зазор между концами опорных витков и соседними рабочими витками в свободном состоянии не должен превышать $0,05 a$ на длине не более $0,5 d$ от торца опорного витка. Под расчетной статической нагрузкой должен быть обеспечен непрерывный контакт между концевой частью опорных и соседних рабочих витков пружины длиной не менее d .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.7 Пружины из сталей марок 55C2, 60C2, 55C2A, 60C2A, 60C2XA, 60C2XФА, 65C2BA по ГОСТ 14959 должны быть термически обработаны с обеспечением твердости от 375 до 444 НВ или от 40 до 46,5 HRC. Для пружин ударно-тяговых приборов, подвергаемых заневоливанию, значение твердости должно быть от 42 до 49 HRC.

Допускается проводить не более трех закалок.

Твердость по сечению прутка пружин из сталей марок 55РП и 55ПП после термической обработки должна быть:

- на поверхности — от 52 до 60 HRC или от 570 до 773 HV₁₀;
- в сердцевине — от 30 до 40 HRC или от 285 до 389 HV₁₀.

4.8 Микроструктура обезуглероженного слоя и основного металла пружин должна соответствовать единым эталонам, применяемым для железнодорожного подвижного состава по ГОСТ 32205.

4.7, 4.8 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.9 Глубина обезуглероженного слоя для пружин, изготовленных из проката по 4.3 или 4.4, не должна быть более:

- 0,2 мм при $d < 40$ мм;
- 0,005 d при $d \geq 40$ мм.

4.10 Глубина обезуглероженного слоя для пружин категории Б, изготовленных из горячекатаного проката по 4.5, должна быть не более $0,025 d$. Глубина обезуглероженного слоя пружин из сталей марок 55ПП и 55РП должна быть не более $0,01d$.

4.11 Для повышения несущей способности пружины должны быть упрочнены одним из методов: дробенаклепом, заневоливанием или другими методами.

В случае применения дробенаклепа должна быть использована литая стальная дробь ДСЛ с номерами от 1 до 1,8 по ГОСТ 11964. Дробенаклепу пружины подвергают после термической и механической обработки. Допускается обработка дробью опорных поверхностей пружины.

Пружины, изготовленные из сталей марок 55РП и 55ПП, после объемно-поверхностной закалки дополнительному упрочнению дробенаклепом не подвергают.

4.12 Остаточная деформация (осадка) пружины по высоте в свободном состоянии после воздействия пробной нагрузки — не более 0,5 мм (см. 6.6).

Значение пробной нагрузки должно быть указано в технических требованиях чертежа пружины.

4.10—4.12 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.13 Предельные отклонения размеров пружин

4.13.1 Предельные отклонения высоты пружин, мм, под расчетной статической нагрузкой не должны превышать:

- для пружин категории А — $\pm 0,015 l_1$;
- для пружин категории Б — $\pm 0,02 l_1$.

При этом прогиб пружин под расчетной статической нагрузкой не контролируют. Предельные отклонения высоты пружин в свободном состоянии — в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

В миллиметрах

Требование	Интервалы размеров высоты пружины в свободном состоянии l_0						
	От 40 до 70 включ.	От 70 до 110 включ.	Св. 110 до 170 включ.	Св. 170 до 240 включ.	Св. 240 до 330 включ.	Св. 330 до 450 включ.	Св. 450
Предельное отклонение	+ 3,0 – 1,5	+ 3,5 – 1,5	+ 4,0 – 2,0	+ 5,0 – 2,5	+ 6,0 – 3,0	+ 7,5 – 3,5	+ 0,02 l_0 – 0,01 l_0

4.13.2 Допускается назначать предельные отклонения прогибов пружин под расчетной статической нагрузкой в пределах от минус 0,07 s_1 до плюс 0,10 s_1 , кроме пружин рессорного подвешивания. При этом высоту пружин под расчетной статической нагрузкой не контролируют. В этом случае предельные отклонения высоты пружин в свободном состоянии — в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

В миллиметрах

Требование	Интервалы размеров высоты пружины в свободном состоянии l_0						
	От 40 до 70 включ.	Св. 70 до 110 включ.	Св. 110 до 170 включ.	Св. 170 до 240 включ.	Св. 240 до 330 включ.	Св. 330 до 450 включ.	Св. 450
Предельное отклонение	$\pm 1,5$	$\pm 1,5$	$\pm 2,0$	$\pm 2,5$	$\pm 3,0$	$\pm 3,5$	$\pm 0,01 l_0$

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.13.3 Разность между максимальным и минимальным значениями шага навитки рабочих витков пружин, мм, не должна превышать:

- для пружин категории А — более 0,15 a ;
- для пружин категории Б — более 0,20 a .

4.13.4 Предельные отклонения внутреннего диаметра пружин, мм, должны составлять не более:

- для пружин категории А — $\pm 0,015 D_2$;
- для пружин категории Б — $\pm 0,020 D_2$.

Допускается назначать предельные отклонения наружного диаметра пружин исходя из предельных отклонений на внутренний диаметр и диаметр прутка.

4.13.5 Предельные отклонения полного числа витков пружины не должны превышать:

- при полном числе витков до шести включительно — $\pm 0,13$ витка;
- при полном числе витков свыше шести — $\pm 0,25$ витка.

4.13.6 Допуск перпендикулярности оси пружин в свободном состоянии относительно опорных поверхностей должен быть 0,02 l_0 .

4.13.7 Для пружин категории Б с необработанными опорными поверхностями по 4.6.4, кроме пружин рессорного подвешивания, допуск перпендикулярности оси пружины в свободном состоянии относительно опорных поверхностей должен быть 0,035 l_0 .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.13.8 Предельные отклонения, установленные в 4.13.1—4.13.3, не распространяются на заневоленные пружины для ударно-тяговых приборов и устанавливаются по согласованию с заказчиком.

4.14 На поверхности пружины не допускаются трещины любого происхождения, прижоги и электрожоги.

На поверхности пружины допускаются:

- следы от окалины и пологие вмятины на опорных витках глубиной не более 0,5 допуска на диаметр прутка;
- плоские следы от оправок вдоль витков шириной не более 0,1 d ;
- вмятины с пологими краями глубиной не более 2 мм от прижимов на боковой поверхности опорных витков на длине не более d от конца опорного витка.

4.15 Независимо от формы оттяжки концов исходной заготовки по 4.6.1 и 4.6.2 на боковой поверхности опорных витков допускается зачистка дефектов глубиной не более $0,02 d$ с обеспечением плавного перехода к образующей поверхности.

Для пружин, не предназначенных для рессорного подвешивания, допускается зачистка дефектов на поверхности опорных витков глубиной не более $0,03 d$ с обеспечением плавного перехода к образующей поверхности

4.14, 4.15 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.16 Циклическая долговечность пружин рессорного подвешивания подвижного состава должна обеспечивать срок их службы в эксплуатации не менее 16 лет.

Для пружин, используемых в ударно-тяговых приборах или подвеске тяговых электродвигателей, параметр и значение циклической долговечности устанавливаются по согласованию с заказчиком.

4.17 Пружины должны быть окрашены:

- для грузовых и рефрижераторных вагонов — по ГОСТ 7409;
- для пассажирских вагонов локомотивной тяги, электропоездов и дизель-поездов — по ГОСТ 12549;
- для электровозов и тепловозов — по ГОСТ 31365;
- для специального подвижного состава — по нормативным документам¹⁾ на пружины специального подвижного состава.

Допускается пружины для тепловозов и электровозов окрашивать битумным лаком БТ-577 по ГОСТ 5631.

Допускается по согласованию с заказчиком применять другие покрытия, обеспечивающие защиту от коррозии в условиях хранения и транспортирования по 7.2.

Пружины для ударно-тяговых приборов допускается не окрашивать.

4.18 Пружины должны иметь основную маркировку, содержащую:

- условный номер предприятия-изготовителя;
- год и месяц изготовления (приемки);
- знак обращения продукции на рынке.

На пружины рессорного подвешивания локомотивов и пассажирских вагонов наносят дополнительную маркировку:

- марку стали (кроме марок 55C2, 55C2A);
- значение расчетной статической нагрузки пружины, кН;
- значение высоты пружины под расчетной статической нагрузкой, мм.

4.18.1 Основную маркировку пружин, изготовленных из прутка диаметром 16 мм и более, наносят на наружную боковую поверхность опорного витка. Маркировку знака обращения продукции на рынке наносят любым способом по технологии изготовителя, обеспечивающим его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы пружины. Знаки маркировки глубиной не более 2 мм наносят штамповкой или другим способом в горячем состоянии на поджатую наружную часть опорного витка пружины. Знаки дополнительной маркировки наносят на второй опорный виток пружины. Допускается знаки дополнительной маркировки наносить на бирку, закрепленную на среднем витке пружины, способом, приведенным в приложении Г.

4.18, 4.18.1 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.18.2 Допускается удалять нечеткую маркировку и заменять ее биркой с полной маркировкой пружины.

Маркировка и бирка должны сохраняться в течение всего срока службы пружины. Допускаются другие способы маркирования и материалы для изготовления и крепления бирок.

4.18.3 Пружины из прутка диаметром менее 16 мм допускается не маркировать.

4.19 Способы и места нанесения клейм контрольных испытаний и окончательной приемки должны быть указаны в конструкторской документации на пружину.

5 Правила приемки

5.1 Пружины подвергают контролю на соответствие требованиям настоящего стандарта на приемочных, периодических — по ГОСТ 15.309, типовых испытаниях и испытаниях для обязательного подтверждения соответствия.

¹⁾ В Российской Федерации действует [1].

5.2 При приемо-сдаточных испытаниях предприятие-изготовитель проводит контроль всех параметров пружины на соответствие требованиям настоящего стандарта, кроме требований 4.8—4.10 и 4.16.

При изготовлении пружин на автоматических линиях номенклатуру контролируемых параметров устанавливают по согласованию с заказчиком.

5.2.1 Изготовленные пружины предъявляют для контроля партиями.

5.2.2 При предъявлении партии пружин числом до 10 шт. включительно контролю подвергают все пружины.

При контроле партии числом более 10 шт. проводят выборочный контроль пружин:

7 % от партии — при партии менее 150, но не менее 3 шт.;

2 % от партии — при партии от 150 до 1000 шт.;

1 % от партии — при партии свыше 1000 шт.

При неудовлетворительном результате выборочного контроля по какому-либо из проверяемых требований партию возвращают для проведения сплошного контроля, анализа причин брака и повторного предъявления партии на контроль в порядке, определяемом ГОСТ 15.309.

5.2.3 Один раз в месяц пружины должны быть подвергнуты металлографическому анализу. Контролю подлежит одна из всех пружин, изготавливаемых из прутка одного диаметра и стали одной марки. При объемах выпуска менее 100 шт. в месяц или по согласованию с заказчиком (кроме пружин рессорного подвешивания) пружины подвергают металлографическому анализу один раз в три месяца, но не реже чем после изготовления каждой 200-й пружины.

5.3 Для подтверждения стабильности качества и возможности продолжения выпуска пружин изготовитель должен подвергать их периодическим испытаниям не реже одного раза в год в порядке, установленном ГОСТ 15.309. Периодические испытания должны включать в себя контроль циклической долговечности и микроструктуры обезуглероженного слоя и основного металла пружины.

5.3.1 Испытаниям подлежат две пружины каждого типа с наибольшей расчетной статической нагрузкой, находящиеся в производстве, из партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания. К одному типу относят пружины из стали одной марки, с одинаковым диаметром прутка и индексом i по ГОСТ 13765, находящимся в одном из трех диапазонов: $i \leq 5,0$; $5,0 < i \leq 7,5$; $i > 7,5$.

Пружины, не предназначенные для рессорного подвешивания, подвергают испытаниям на циклическую долговечность в соответствии с требованиями, согласованными с заказчиком.

5.3.2 При неудовлетворительных результатах периодических испытаний по какому-либо из проверяемых требований испытания по этому требованию повторяют на удвоенном числе пружин. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний приемку пружин приостанавливают до выявления и устранения причин, повлекших отрицательный результат.

5.4 Типовые испытания проводят в случае, если изменения, внесенные в конструкцию пружины, изменили какую-либо ее характеристику, внесены изменения в производственный процесс ее изготовления или получения заготовки, а также в случае изготовления пружин новым производителем. Для оценки циклической долговечности число испытываемых пружин должно быть не менее 15.

5.5 Типовые испытания проводят по программе и методике (ПМ) типовых испытаний, оформление ПМ — по ГОСТ 2.106, содержание и порядок разработки ПМ, проведение и документирование типовых испытаний — по ГОСТ 15.309.

5.6 Испытаниям для обязательного подтверждения соответствия подлежат любые три пружины из партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания.

5.7 Пружины, прошедшие испытания на циклическую долговечность без излома, утилизируют как выработавшие ресурс, за исключением пружин, испытанных при обязательном подтверждении соответствия, которые подлежат хранению в испытательном центре в течение срока действия сертификата.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6 Методы контроля

6.1 Контроль пружин проводят до их окраски после проверки остаточной деформации и при одинаковой температуре пружины и измерительных средств.

Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров, — по ГОСТ 8.051.

При контроле размеров свыше 500 мм предельная погрешность применяемого конкретного средства измерений не должна превышать 1/3 значения допуска, установленного настоящим стандартом.

В случае применения на приемо-сдаточных испытаниях метода разрушающего контроля решение об использовании для этой цели пружины, ее части или специально изготовленного образца должно быть согласовано с заказчиком.

6.2 Химический состав сталей, величину аустенитного зерна, качество поверхности проката, механические свойства проката (см. 4.2—4.5) проверяют по сопроводительному документу (сертификату) на металл по ГОСТ 7566. В случае отсутствия сертификата определение химического состава сталей проводят по ГОСТ 22536.0, величину зерна — по ГОСТ 5639.

6.3 Контроль пружины на отсутствие следов от окалины, прижогов и электроожогов (см. 4.14) проводят визуально под рассеянным светом без применения увеличительных приборов.

6.4 Состояние поверхностей пружины (см. 4.6.3 и 4.14) проверяют визуально с применением лупы типа ЛП-1-4^х по ГОСТ 25706 до упрочнения по 4.11.

6.5 Отсутствие на пружинах трещин любого происхождения (см. 4.14) контролируют визуально по 6.4 или методами неразрушающего контроля по ГОСТ 18353. В случае контроля магнитопорошковым методом по техническим требованиям чертежа пружины технологическая документация изготовителя должна содержать сведения в соответствии с 1.7 ГОСТ 21105—87. Дефектоскоп должен обеспечивать возможность размагничивания пружины. Остаточную намагниченность пружины контролируют на торцах. Способы размагничивания и проверки степени размагничивания должны быть установлены в технологической документации на контроль пружины.

6.6 Контроль остаточной деформации пружины (см. 4.12) проводят методом сжатия ее пробной нагрузкой. Пружину предварительно сжимают не менее трех раз и после последнего снятия нагрузки измеряют высоту пружины в свободном состоянии в фиксированной точке в вертикальном сечении, проходящем через середину дуги опорной поверхности пружины. Затем пружину вновь сжимают пробной нагрузкой, полностью разгружают и вторично измеряют высоту в свободном состоянии в той же точке. Остаточную деформацию определяют как разность двух измеренных высот.

6.7 Контроль геометрических параметров пружин проводят универсальным измерительным инструментом по ГОСТ 166, ГОСТ 427, калибрами — по ГОСТ 14812, ГОСТ 14823, контрольными стержнями или гильзами — по ГОСТ 16118 или автоматизированными средствами измерений.

6.8 Предельные отклонения характеристик пружины: высоты в свободном состоянии (см. 4.13.1 и 4.13.2), прогиба под расчетной статической нагрузкой (см. 4.13.2), шага навивки рабочих витков (см. 4.13.3), внутреннего или наружного диаметра (см. 4.13.4), полного числа витков пружины (см. 4.13.5) определяют по ГОСТ 16118.

Класс точности средств контроля нагружения пружин должен быть не хуже 2,5.

Высоту пружины под расчетной статической нагрузкой (4.13.1) контролируют после контроля остаточной деформации пружины по 6.6 с использованием средств измерений по 6.7.

6.9 Высоту концов опорных витков пружин (см. 4.6.3) измеряют по центру конца опорного витка; ширину оттянутых концов пружин (см. 4.6.2) измеряют на расстоянии d от конца опорного витка.

Уклон поверхности концов опорных витков с клинообразной формой оттяжки, обращенной к рабочему витку (4.6.2), определяют в поперечном сечении на расстоянии d от конца опорного витка в направлении по радиусу к оси пружины измерением высоты наружной и внутренней сторон поперечного сечения, разность значений высот не должна превышать 1/10 ширины оттянутого конца пружины в измеряемом сечении.

6.8, 6.9 (Измененная редакция, Изм. № 1).

6.10 Допуски плоскостности опорных витков пружины (см. 4.6.4) определяют на поверочной плите второго класса по ГОСТ 10905 щупом по контуру опорной части каждого опорного витка.

6.11 Зазоры между концами опорных витков и соседними рабочими витками (см. 4.6.6) контролируют плоскими калибрами: проходным — на длине не более 0,5 d от торца опорных витков у пружин с их поджатием на 0,7—0,8 дуги окружности, непроходным — на длине не более 0,5 d от торца опорных витков у пружин с поджатием по целому витку.

6.12 Линию непрерывного контакта между концевой частью опорных и соседних рабочих витков пружины при их замыкании под расчетной статической нагрузкой по 4.6.6 определяют визуально на просвет или по отпечатку. Разрыв линии контакта не допускается.

В случае применения метода «отпечатка» применяют копировальную бумагу по ГОСТ 489.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.13 Отклонение от перпендикулярности оси пружины относительно опорных поверхностей $e_{\text{ср}}$, мм (см. 4.13.6, 4.13.7), измеряют в плоскости наибольшего отклонения образующих пружины в соответствии с рисунком 1 и вычисляют по формуле

$$e_{\text{ср}} = \frac{e + e'}{2}, \quad (2)$$

где e — отклонение от перпендикулярности образующей пружины относительно нижней опорной поверхности на высоте верхнего рабочего витка, мм;

e' — отклонение от перпендикулярности противоположной образующей пружины относительно нижней опорной поверхности на высоте нижнего рабочего витка, мм.

Отклонение от перпендикулярности оси пружины измеряют для каждой из опорных поверхностей.

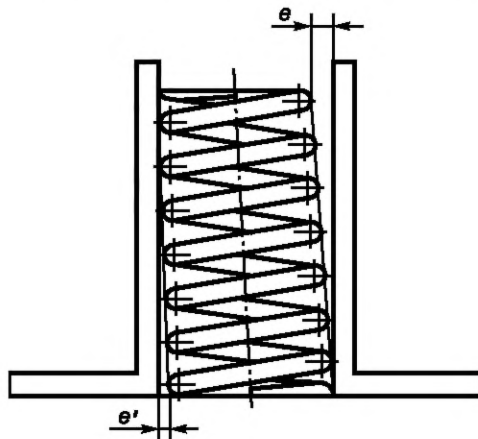


Рисунок 1 — Схема измерения отклонения от перпендикулярности оси пружины относительно опорной поверхности

6.14 Шероховатость поверхностей пружины (см. 4.3, 4.4 и 4.6.3) контролируют методом сравнения с утвержденным образцом или с помощью приборов для измерения шероховатости.

6.15 Измерение твердости (см. 4.7) проводят по ГОСТ 9012, ГОСТ 9013 на зачищенной до глубины гарантированного удаления обезуглероженного слоя боковой поверхности опорного витка.

Измерение твердости пружин из сталей марок 55РП и 55ПП проводят по ГОСТ 9013, ГОСТ 2999 по поперечному сечению рабочего витка пружины на образце, изготовленном методом холодной резки без образования прижогов.

6.16 Определение глубины обезуглероженного слоя (см. 4.9 или 4.10) — по ГОСТ 1763.

Оценка микроструктуры (см. 4.8) и структуры обезуглероженного слоя — по единым эталонам по ГОСТ 32205, применяемым для пружин железнодорожного подвижного состава.

6.15, 6.16 **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

6.17 Эффективность дробеструйной обработки поверхности пружины (см. 4.11) проверяют по нормативным документам¹⁾, применяемым для пружин железнодорожного подвижного состава.

6.18 Циклическую долговечность пружин рессорного подвешивания (4.16) проверяют испытанием на усталость методом Велера при нагружении по гармоническому закону со знакопостоянными параметрами в многоцикловой упругой области при одноступенчатом нагружении расчетной продольной силой по параметрам среднего напряжения цикла по ГОСТ 32208:

- от продольных сил сжатия для пружин категории Б;
- от продольных сил сжатия с учетом расчетных поперечных нагрузок для пружин категории А.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.19 При проведении периодических испытаний или испытаний для обязательного подтверждения соответствия пружин контрольное число циклов нагружения (деформаций) должно быть $0,5 \cdot 10^6$.

6.20 При проведении типовых испытаний пружин методом по 6.18 контрольное число циклов нагружения (деформаций) должно быть $6 \cdot 10^6$ с определением предела выносливости.

¹⁾ В Российской Федерации действует [3].

7 Транспортирование и хранение

7.1 Партия пружин, отправляемая потребителю, должна сопровождаться документом, в котором указывают:

- условный номер предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение конструкторского документа пружины;
- сертификат соответствия или данные о нем;
- число пружин в партии;
- обозначение настоящего стандарта.

7.2 Условия хранения и транспортирования — 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150, временная противокоррозионная защита пружин в соответствии с ГОСТ 9.014, вариант защиты ВЗ-4.


8 Гарантии изготовителя

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пружин требованиям настоящего стандарта при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации пружин должен быть не менее чем до первого планового ремонта сборочной единицы, включающей в свой состав цилиндрическую пружину сжатия, но не менее четырех лет.

Приложение А
(справочное)

Пример оформления чертежа цилиндрической пружины сжатия с правым направлением навивки, с поджатыми по одному витку с каждого конца и шлифованными на $3/4$ окружности опорными поверхностями

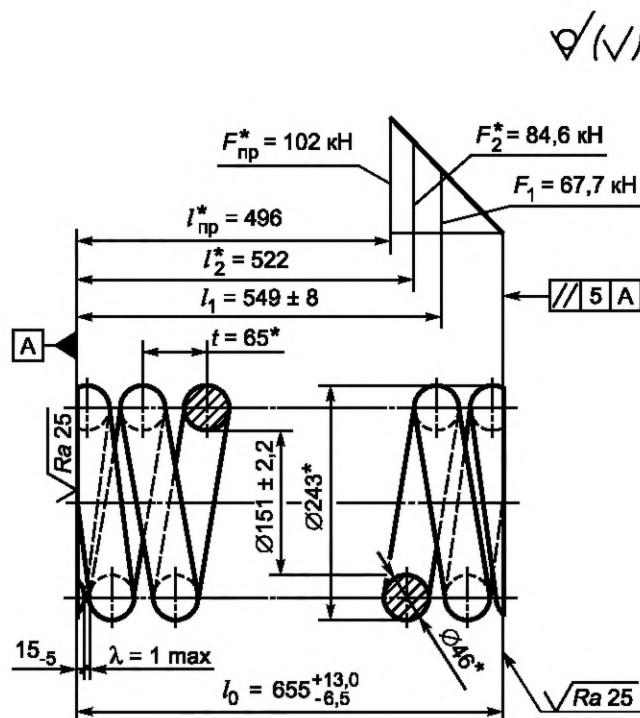

1 Изготавливать из круга $\frac{\text{h11-46 ГОСТ 14955—77}}{60\text{C2XA-Г-3В ГОСТ 14959—79}}$

2 *Размеры и параметры для справок.

3 Длина развернутой пружины $L^* = 6830$ мм.

4 Число рабочих витков $n = 9$.

5 Полное число витков $n_1 = 11$.

6 После термообработки пружину упрочнить наклепом дробью кругом.

7 Испытать на отсутствие остаточной деформации пробной нагрузкой $F_{\text{пр}}$.

8 Покрытие — грунтовка ГФ-0119 по ГОСТ 23343—78 и эмаль ПФ115 серая по ГОСТ 6465—76.

9 Маркировать на бирке, закрепленной на среднем витке:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- месяц и год изготовления;
- знак обращения продукции на рынке;
- марку стали;
- высоту пружины l_1 , мм;
- значение силы F_1 , кН.

Высота знаков маркировки — от 4 до 5 мм.


10 Остальные требования для пружин категории А с поперечным смещением опорных витков до 92 мм — по ГОСТ 1452—2011.

Рисунок А.1 — Чертеж пружины

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение Б
(справочное)

Пример оформления чертежа цилиндрической пружины сжатия с правым направлением навивки, с поджатыми по $3/4$ витка с каждого конца и шлифованными на $3/4$ окружности опорными поверхностями

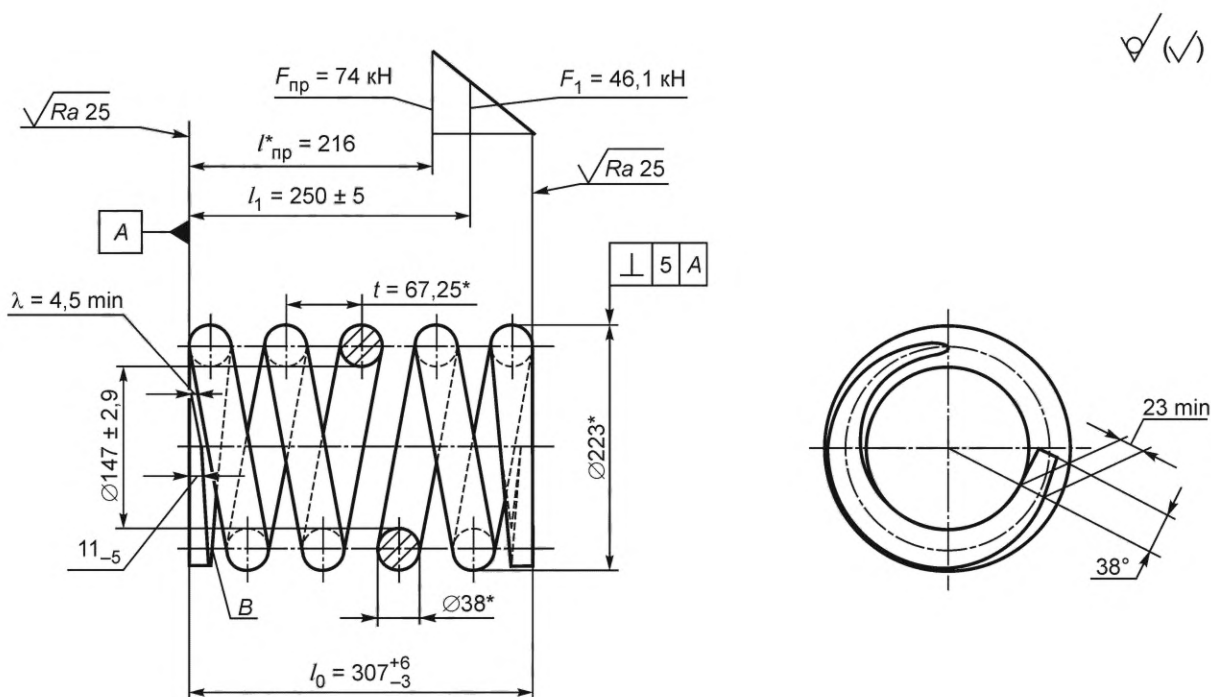

- 1 Изготавливать из круга $\frac{h12-38 \text{ ГОСТ } 14955-77}{60C2A-3Б-Д \text{ ГОСТ } 14959-79}$.
- 2 *Размеры и параметры для справок.
- 3 Длина развернутой пружины $L^* = 3150$ мм.
- 4 Число рабочих витков $n = 4$.
- 5 Полное число витков $n_1 = 5,5 \pm 0,13$.
- 6 После термообработки пружину упрочнить наклепом дробью кругом.
- 7 Допускается уклон плоскости В оттянутых концов пружины относительно опорных поверхностей не более 1:10.
- 8 Испытать на отсутствие остаточной деформации пробной нагрузкой $F_{пр}$.
- 9 Покрытие — грунтовка ГФ-0119 по ГОСТ 23343 и эмаль ПФ115 серая по ГОСТ 6465.
- 10 Маркировать на бирке, закрепленной на среднем витке:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - месяц и год изготовления;
 - знак обращения продукции на рынке;
 - марку стали;
 - высоту пружины l_1 , мм;
 - значение силы F_1 , кН.
- Высота знаков маркировки — от 4 до 5 мм.
- 11 Остальные требования для пружин категории Б — по ГОСТ 1452.

Рисунок Б.1 — Чертеж пружины

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение В
(справочное)

Формы оттяжки концов цилиндрической пружины
сжатия с правым направлением навивки

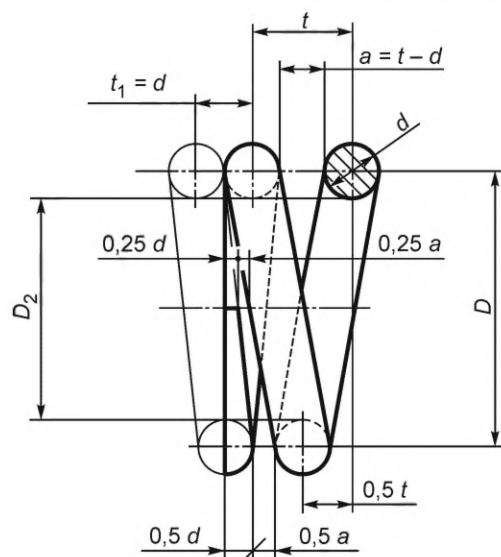


Рисунок В.1 — Крайний виток пружины сжатия без оттяжки концов с поджатием на $\frac{3}{4}$ дуги окружности

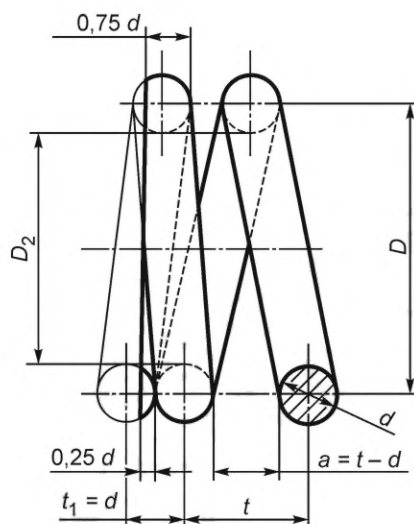


Рисунок В.2 — Крайний виток пружины сжатия без оттяжки концов с поджатием на целый виток

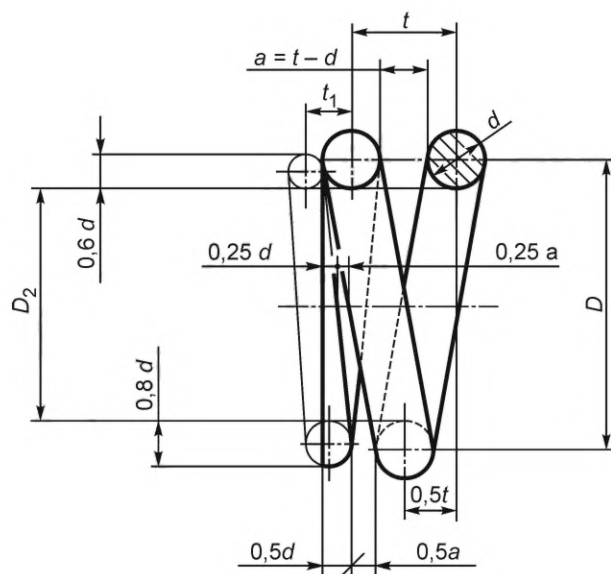


Рисунок В.3 — Крайний виток пружины сжатия с конусообразной формой оттяжки концов с поджатием на $3/4$ дуги окружности

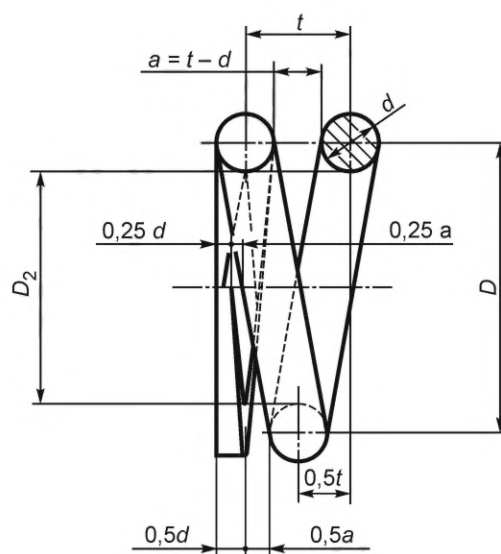


Рисунок В.4 — Крайний виток пружины сжатия с клинообразной формой оттяжки концов с поджатием на $3/4$ дуги окружности

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Приложение Г
(справочное)

Бирка для маркировки и ее крепление

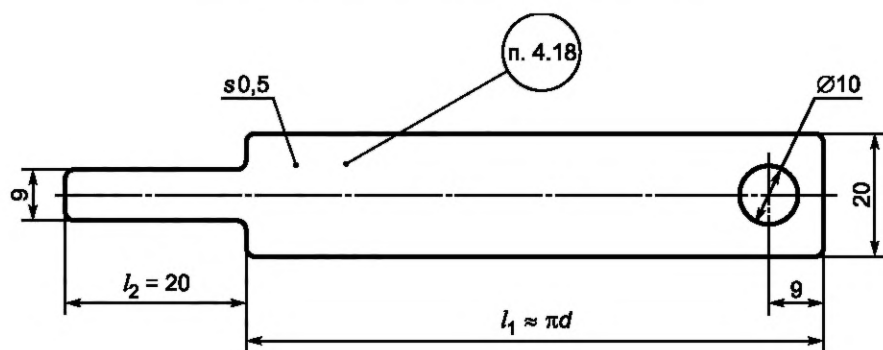


Рисунок Г.1 — Эскиз бирки из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918

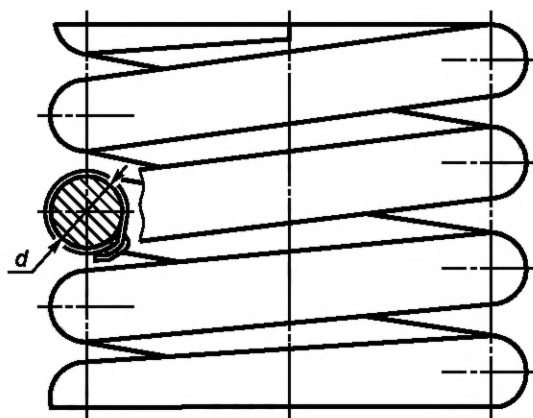


Рисунок Г.2 — Место крепления бирки на среднем витке пружины

Библиография

- [1] ОСТ 32.80—97 Машины путевые. Окрашивание. Общие технические условия
- [2] **(Исключена, Изм. № 1).**
- [3] РД 32.49—95 Инструкция по дробенаклепу пружин и листовых рессор при изготовлении и ремонте рессорного подвешивания подвижного состава

(Измененная редакция, Изм. № 1).

УДК 669.14-272:006.354

МКС 45.060

Ключевые слова: винтовые цилиндрические пружины, тележки, ударно-тяговые приборы, подвижной состав, продольные и комбинированные нагрузки, технические требования, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя

Редактор *Н.Н. Кузьмина*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 30.07.2020. Подписано в печать 09.11.2020. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,23.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» для комплектования Федерального
информационного фонда стандартов, 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия (см. ИУС № 1—2016)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств:	AM, BY, KG, RU, TJ	AM, BY, KZ, KG, RU, TJ

(ИУС № 5 2025 г.)

Изменение № 1 ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 47—2015 от 18.06.2015)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 11009

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KG, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*

Предисловие. Пункт 5 изложить в новой редакции:

«5 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов «О безопасности железнодорожного подвижного состава» и «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта».

Раздел 2 дополнить ссылками:

«ГОСТ 489—88 Бумага копировальная. Технические условия

ГОСТ 32205—2013 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Шкала эталонов микроструктур

ГОСТ 32208—2013 Пружины рессорного подвешивания железнодорожного подвижного состава. Метод испытаний на циклическую долговечность»;

исключить ссылку: «ГОСТ 25.507—85 Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы испытаний на усталость при эксплуатационных режимах нагружения. Общие требования»;

ссылку на ГОСТ 12549—2003 дополнить знаком сноски: *;

ссылку на ГОСТ 24642—81 дополнить знаком сноски: **;

дополнить сносками — *, **:

« * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 54893—2012.

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 53442—2009».

Пункт 3.3. Заменить слова: «не менее расчетной рабочей нагрузки» на «не менее расчетной нагрузки по нормированному конструктивному запасу полного прогиба пружины до упора или до полного сжатия витков».

Раздел 3 дополнить термином — 3.9а:

«3.9а **отпечатки**: Дефект поверхности в виде углублений или выступов, расположенных по всей поверхности или на отдельных ее участках, образовавшихся от выступов и углублений на прокатных валках, роликах или ковочном инструменте.
[ГОСТ 21014—88, статья 29]

Пункт 3.10 дополнить абзацем:

« S_k — толщина конца опорного витка».

Пункт 4.2. Второй абзац и таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Допускается применять сталь марок 55РП и 55ПП, химический состав которых должен соответствовать приведенному в таблице 1.

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2016—07—01.

Т а б л и ц а 1

Марка стали	Содержание, %								
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Al
55РП	0,54—0,61	0,38—0,62	0,13—0,27	0,015	0,020	0,20	0,20	0,20	0,02—0,05
55ПП	0,54—0,61	0,13—0,37	0,12—0,23	0,015	0,020	0,15	0,20	0,20	0,02—0,05
П р и м е ч а н и е — ПП — пониженной прокаливаемости, РП — регламентированной прокаливаемости.									

Пункт 4.4 дополнить абзацем:

«Пружины категории Б допускается изготавливать из горячекатаного проката по ГОСТ 2590 повышенной точности Б.1 с качеством поверхности по ГОСТ 14959 с глубиной обезуглероженного слоя не более 0,01d или из проката со специальной отделкой по ГОСТ 14955 из стали марок 55РП, 55ПП».

Пункт 4.5. Заменить обозначения: «60С2 и 60С2А» на «60С2 и 60С2А, 55РП и 55ПП».

Пункт 4.6. Третий абзац дополнить словами: «, отклонение от прямолинейности — не более 0,003 длины оттяжки, отпечатки на поверхности не допускаются»;

четвертый абзац дополнить словами: «, при этом концевые части опорных витков не должны выступать за наружный диаметр D_1 пружины».

Подпункт 4.6.2. Заменить слова: «должна быть обеспечена прямолинейность» на «должен быть обеспечен постоянный угол подъема»;

после слов «рабочему витку после навивки.» изложить в новой редакции: «После навивки на конце оттянутого опорного витка допускается уклон поверхности, обращенной к рабочему витку, не более 1:10 в направлении по радиусу к оси пружины».

Подпункт 4.6.6. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Зазоры между концами опорных витков и соседними рабочими витками пружины в свободном состоянии должны быть не менее 0,15a на длине не более 0,5d от торца опорного витка. Допускается уменьшение зазора до нуля под расчетной статической нагрузкой при условии обеспечения непрерывного контакта между концевой частью опорных и соседних рабочих витков пружины длиной не менее 10 мм».

Пункт 4.7. Третий абзац. Заменить обозначения: «55рп и 55пп» на «55РП и 55ПП».

Пункт 4.8. изложить в новой редакции:

«4.8 Микроструктура обезуглероженного слоя и основного металла пружин должна соответствовать единым эталонам, применяемым для железнодорожного подвижного состава по ГОСТ 32205»;

исключить сноску: «* В Российской Федерации — по ГОСТ Р 54128—2010».

Пункт 4.10. Заменить слова: «не должна быть более» на «должна быть не более»;

дополнить словами: «Глубина обезуглероженного слоя пружин из сталей марок 55ПП и 55РП должна быть не более 0,01d».

Пункт 4.11. Третий абзац изложить в новой редакции:

«Пружины, изготовленные из сталей марок 55РП и 55ПП, после объемно-поверхностной закалки дополнительно упрочнению дробенаклепом не подвергают».

Пункт 4.12. Первый абзац изложить в новой редакции:

«4.12 Остаточная деформация (осадка) пружины по высоте в свободном состоянии после воздействия пробной нагрузки — не более 0,5 мм (см.6.6)».

Подпункт 4.13.2. Первый абзац. Знак сноски * исключить;

после слов «до плюс 0,10 s₁» дополнить словами: «, кроме пружин рессорного подвешивания»;

исключить сноску: «* Для пружин рессорного подвешивания подвижного состава железных дорог требования пункта ограничены до 01.01.2014 г.».

Подпункт 4.13.7. Заменить слова: «по 4.6.4 допуск» на «по 4.6.4, кроме пружин рессорного подвешивания, допуск».

Пункт 4.14. Первый абзац. Исключить слова: «следы от окалины»;

дополнить абзацем (после второго):

«- следы от окалины и пологие вмятины на опорных витках глубиной не более 0,5 допуска на диаметр прутка».

Пункт 4.15 дополнить абзацем:

«Для пружин, не предназначенных для рессорного подвешивания, допускается зачистка дефектов на поверхности опорных витков глубиной не более 0,03 d с обеспечением плавного перехода к образующей поверхности».

Пункт 4.18 дополнить абзацем (после третьего).

«- знак обращения продукции на рынке»;

четвертый — последний абзацы изложить в новой редакции:

«На пружины рессорного подвешивания локомотивов и пассажирских вагонов наносят дополнительную маркировку:

- марку стали (кроме марок 55С2, 55С2А);

- значение расчетной статической нагрузки пружины, кН;

- значение высоты пружины под расчетной статической нагрузкой, мм».

Подпункт 4.18.1 после слов «поверхность опорного витка.» дополнить словами:

«Маркировку знака обращения продукции на рынке наносят любым способом по технологии изготовителя, обеспечивающим его четкое и ясное изображение в течение всего срока службы пружины».

Пункт 5.7 изложить в новой редакции:

«5.7 Пружины, прошедшие испытания на циклическую долговечность без излома, утилизируют как выработавшие ресурс, за исключением пружин, испытанных при обязательном подтверждении соответствия, которые подлежат хранению в испытательном центре в течение срока действия сертификата»;
исключить сноску: «* В Российской Федерации действуют [2]».

Пункт 6.8 дополнить абзацем:

«Высоту пружины под расчетной статической нагрузкой (4.13.1) контролируют после контроля остаточной деформации пружины по 6.6 с использованием средств измерений по 6.7».

Пункт 6.9 дополнить абзацем:

«Уклон поверхности концов опорных витков с клинообразной формой оттяжки, обращенной к рабочему витку (4.6.2), определяют в поперечном сечении на расстоянии d от конца опорного витка в направлении по радиусу к оси пружины измерением высоты наружной и внутренней сторон поперечного сечения, разность значений высот не должна превышать 1/10 ширины оттянутого конца пружины в измеряемом сечении».

Пункт 6.12 изложить в новой редакции:

«6.12 Линию непрерывного контакта между концевой частью опорных и соседних рабочих витков пружины при их замыкании под расчетной статической нагрузкой по 4.6.6 определяют визуально на просвет или по отпечатку. Разрыв линии контакта не допускается.

В случае применения метода «отпечатка» применяют копировальную бумагу по ГОСТ 489».

Пункт 6.15. Второй абзац изложить в новой редакции:

«Измерение твердости пружин из сталей марок 55РП и 55ПП проводят по ГОСТ 9013, ГОСТ 2999 по поперечному сечению рабочего витка пружины на образце, изготовленном методом холодной резки без образования прижогов».

Пункт 6.16. Первый абзац. Заменить ссылку: «(см.4.8 или 4.10)» на «(см.4.9 или 4.10)»;

второй абзац изложить в новой редакции:

«Оценка микроструктуры (см. 4.8) и структуры обезуглероженного слоя — по единым эталонам по ГОСТ 32205, применяемым для пружин железнодорожного подвижного состава»;

исключить сноску: «* В Российской Федерации — по ГОСТ Р 54128—2010».

Пункт 6.18 изложить в новой редакции:

«6.18 Циклическую долговечность пружин рессорного подвешивания (4.16) проверяют испытанием на усталость методом Велера при нагружении по гармоническому закону со знакопостоянными параметрами в многоцикловой упругой области при одноступенчатом нагружении расчетной продольной силой по параметрам среднего напряжения цикла по ГОСТ 32208:

- от продольных сил сжатия для пружин категории Б;

- от продольных сил сжатия с учетом расчетных поперечных нагрузок для пружин категории А»;

исключить сноску: «*** В Российской Федерации — по ГОСТ Р 54326—2011».

Приложение А. Пункт 9. Третий абзац. Заменить слово: «выпуска» на «изготовления»;

дополнить абзацем (после третьего):


«- знак обращения продукции на рынке»;

пятый абзац. Заменить слово: «длину» на «высоту».

Приложения Б, В изложить в новой редакции:

**«Приложение Б
(справочное)»**

**Пример оформления чертежа цилиндрической пружины сжатия
с правым направлением навивки, с поджатыми по $\frac{3}{4}$ витка с каждого конца
и шлифованными на $\frac{3}{4}$ окружности опорными поверхностями**

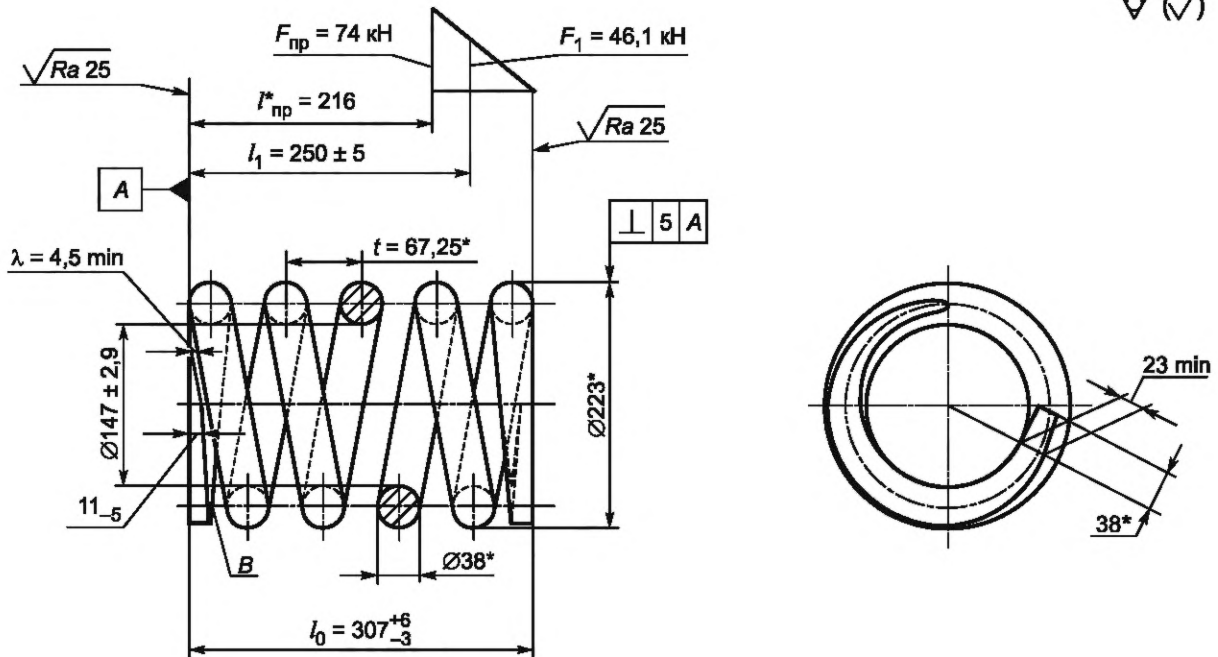

- 1 Изготавливать из круга $\frac{\text{h12 — 38 ГОСТ 14955—77}}{60\text{C2A — 3Б — Д ГОСТ 14959—79}}$.

2 *Размеры и параметры для справок.

3 Длина развернутой пружины $L^* = 3150$ мм.

4 Число рабочих витков $n = 4$.

5 Полное число витков $n_1 = 5,5 \pm 0,13$.

6 После термообработки пружину упрочнить наклепом дробью кругом.

7 Допускается уклон плоскости *B* оттянутых концов пружины относительно опорных поверхностей не более 1:10.

8 Испытать на отсутствие остаточной деформации пробной нагрузкой $F_{пр}$.

9 Покрытие — грунтовка ГФ-0119 по ГОСТ 23343 и эмаль ПФ115 серая по ГОСТ 6465.

10 Маркировать на бирке, закрепленной на среднем витке:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- месяц и год изготовления;
- знак обращения продукции на рынке;
- марку стали;
- высоту пружины l_1 , мм;
- значение силы F_1 , кН.

Высота знаков маркировки — от 4 до 5 мм.

11 Остальные требования для пружин категории Б — по ГОСТ 1452.

Рисунок Б.1 — Чертеж пружины

Приложение В
(справочное)

Формы оттяжки концов цилиндрической пружины сжатия с правым направлением навитки

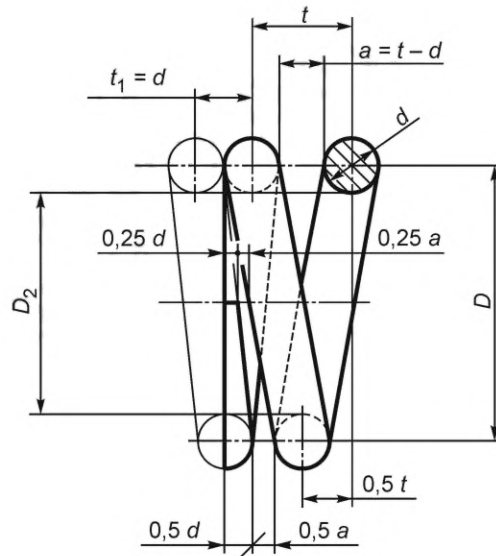


Рисунок В.1 — Крайний виток пружины сжатия без оттяжки концов с поджатием на $3/4$ дуги окружности

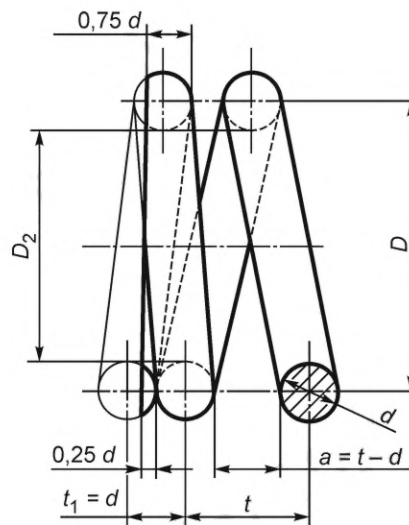


Рисунок В.2 — Крайний виток пружины сжатия без оттяжки концов с поджатием на целый виток

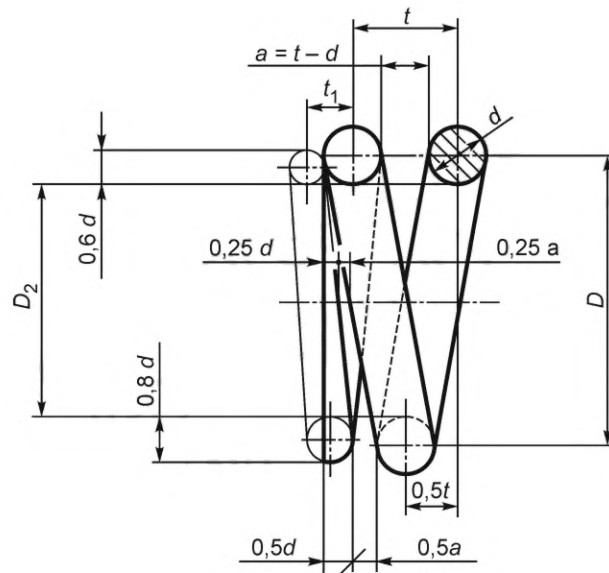


Рисунок В.3 — Крайний виток пружины сжатия с конусообразной формой оттяжки концов с поджатием на $\frac{3}{4}$ дуги окружности

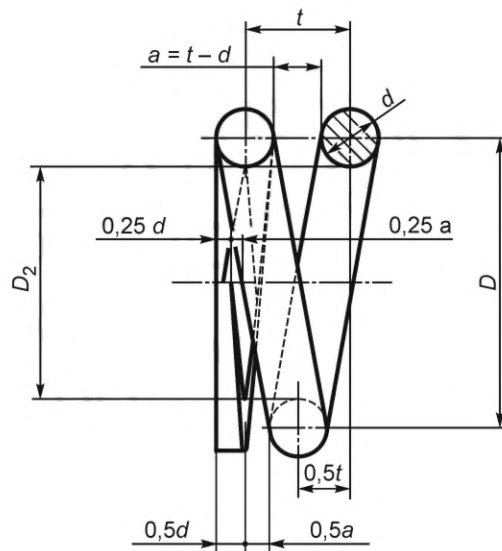


Рисунок В.4 — Крайний виток пружины сжатия с клинообразной формой оттяжки концов с поджатием на $\frac{3}{4}$ дуги окружности».

Элемент «Библиография». Позицию [2] исключить.

(ИУС № 1 2016 г.)

Поправка к ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Армения	АМ	Минэкономразвития Республики Армения

(ИУС № 6 2019 г.)

Поправка к ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 1 2021 г.)

Поправка к ГОСТ 1452—2011 Пружины цилиндрические винтовые тележек и ударно-тяговых приборов подвижного состава железных дорог. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Азербайджан	AZ	Азстандарт

(ИУС № 7 2023 г.)