



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 26004-83

Издание официальное

Е



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
МОСКВА

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

Р. Ф. Козан, В. В. Журавлев, И. Г. Калинина, Р. Н. Мишакова

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра Н. А. Паничев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1983 г. № 5896

*до 21.07.95 / 16.10.4-89 /
Г.И.И.И.*

Редактор А. Л. Владимирова
Технический редактор Н. М. Ильичева
Корректор Г. М. Фролова

Сдано в наб. 04.01.84 Подп. к печ. 23.02.84 0,75 усл. п. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,48 уч.-изд.: л.
Тираж 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненская пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 3790

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ

Технические условия

Diamond cut-off wheels with interior cuts.
SpecificationsГОСТ
26004-83

ОКП 39 7146

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1983 г. № 5896 срок действия установлен

с 01.07.85

до 01.07.90

в части кругов с $D=206$ мм, $H=0,12$ мм

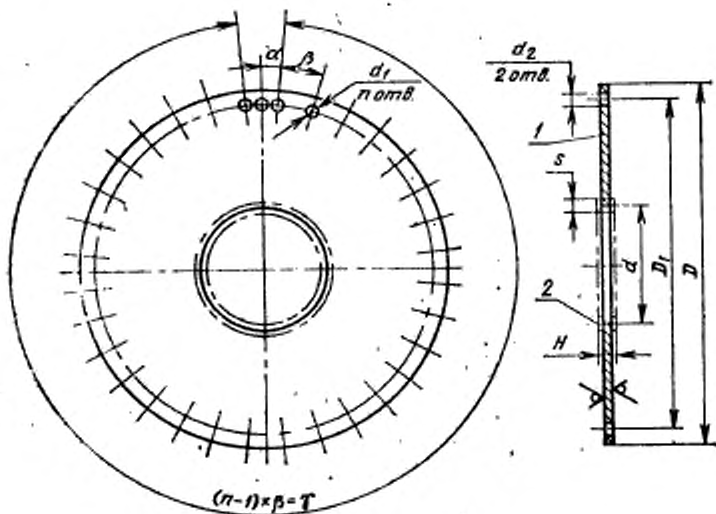
с 01.07.86

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на алмазные отрезные круги с внутренней режущей кромкой для резки полупроводниковых материалов, кварца, сапфира, керамики, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

1. РАЗМЕРЫ

1.1. Размеры кругов должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1, 2.

$D=206, 305 \text{ и } 390 \text{ мм}$ 

1—корпус; 2—алмазный слой

Черт. 1

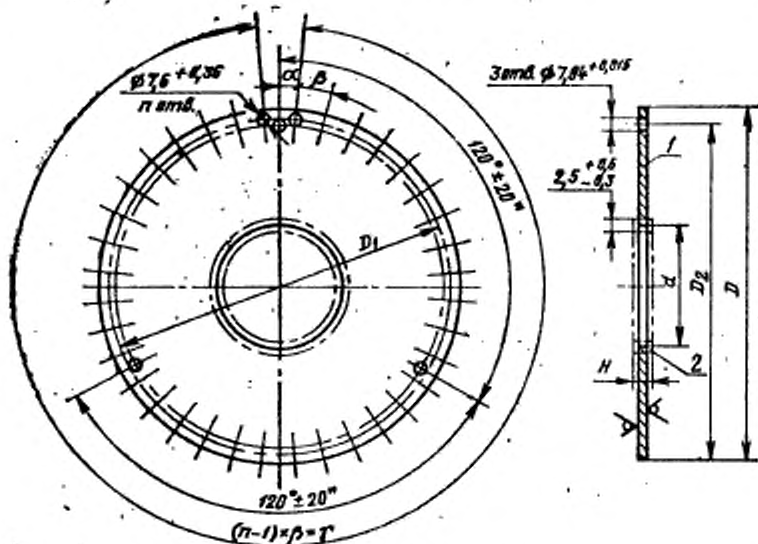
Таблица 1

Размеры в мм

Ножек	δ		D_1 (през. откл. $\pm 0,1$)	d (през. откл. $\pm 0,1$)	d_1 (през. откл. $\pm 0,10$)	d_2 (през. откл. $\pm 0,10$)	H		s (през. откл. $\pm 0,6$ $-0,3$)	κ	α (през. откл. $\pm 5'$)	β (през. откл. $\pm 5'$)	γ	Риском- лущий диаметр разрезного связка
	Пре- откл.	откл.					Ножи.	Пре- откл.						
206	-0,46	193,0	83	8	8		0,20	$\pm 0,03$ $-0,01$	1,5	16	11°15'	22°30'	337°30'	30
							0,45	$\pm 0,05$						
							0,12	$\pm 0,03$						
305	-0,52	285,5	100				0,20	$\pm 0,03$ $-0,01$						45
							0,25	$\pm 0,02$						
							0,45	$\pm 0,05$						
380	-0,57	360,0	130		7	7	0,20	$\pm 0,03$ $-0,01$	2,0	32	5°37'30"	11°15'	348°45'	60
							0,25	$\pm 0,02$						
							0,25	$\pm 0,02$						

Пример условного обозначения круга диаметром $D=305$ мм, толщиной режущей кромки $H=0,45$ мм из алмазных порошков марки А5, зернистостью 125/100:

Круг 305×0,45 А5 125/100 ГОСТ 26004—83

$D=422, 546 \text{ и } 560 \text{ мм}$ 

1—корпус; 2—алмазный слой
Черт. 2

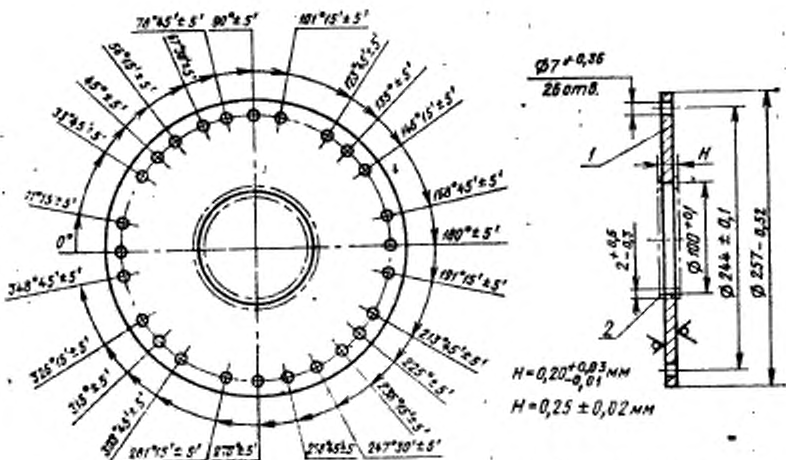
Таблица 2

Размеры в мм

D (през. откл. $\pm 0,1$)	D_1 (през. откл. $\pm 0,1$)	D_2 (през. откл. $\pm 0,01$)	d (през. откл. $+0,1$)	H		n	α		β (през. откл. $\pm 5'$)	τ	Рекомен- дуемый диаметр разрезаемого слюдка
				Номина.	Пред. откл.		Номина.	Пред. откл.			
422	409,6	409,58	136	0,36	$\pm 0,02$	36	5°	$\pm 2'30''$	10°	350°	76
				0,25							
				0,30							
				0,32							
546	533,4	533,40	184	0,45	$\pm 0,05$	48	$3^\circ 45'$	$\pm 1'30''$	$7^\circ 30'$	$352^\circ 30'$	100
				0,30							
				0,30							
				0,32							
560	546,8	546,80	200	0,30	$\pm 0,02$	48	$3^\circ 45'$	$\pm 1'30''$	$7^\circ 30'$	$352^\circ 30'$	100
				0,30							
				0,30							
				0,32							

Пример условного обозначения круга диаметром $D=422$ мм, толщиной режущей кромки $H=0,32$ мм из алмазных порошков марки А5, зернистостью 50/40:

Круг 422×0,32 А5 50/40 ГОСТ 26004—83

$D=257$ мм

Рекомендуемый диаметр разрезаемого слитка — 40 мм.

1—корпус; 2—алмазоносный слой

Черт. 3

Условное обозначение круга диаметром $D=257$ мм, толщиной режущей кромки $H=0,25$ мм, из алмазных порошков марки АМ, зернистостью 60/40:

$$257 \times 0,25 \text{ АМ } 60/40 \text{ ГОСТ } 26004-83$$

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Круги должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Круг должен состоять из стального корпуса, на внутренней рабочей поверхности которого методом гальваностегии закреплен связкой алмазоносный слой.

2.3. Алмазоносный слой должен состоять из алмазных порошков марок А2, А5, А8, АМ, АН зернистостью 40/28, 60/40, 50/40 — для кругов с $H \leq 0,36$ мм и зернистостью 100/80, 125/100 — для кругов с $H > 0,36$ мм по ГОСТ 9206—80.

По заказу потребителя допускается изготовление кругов из алмазных порошков других марок и зернистостей по отраслевой нормативно-технической документации.

2.4. Алмазный порошок на рабочей поверхности круга должен быть равномерно распределен.

2.5. Отслаивание алмазоносного слоя, а также наросты связи на его боковой поверхности не допускаются.

2.6. Корпус круга должен быть изготовлен из стальной ленты марки 12Х18Н9, нагартованной или высоконагартованной, 1-й группы качества поверхности, высокой точности изготовления с $\sigma_s \geq 1700$ МПа, $\delta_s \leq 3\%$ и анизотропией свойств вдоль и поперек проката не более 7%.

Допускается применение стальной ленты других марок, по механическим свойствам не уступающим стали марки 12Х18Н9.

2.7. Толщина ленты: для резки сапфира — не более 0,2 мм; для резки кремния и германия кругами с $D \leq 380$ мм — 0,08—0,15 мм; кругами с $D > 380$ мм — 0,10—0,15 мм.

2.8. На поверхности корпуса круга не допускаются трещины, сквозные проколы, заусенцы, прижоги, а также вмятины и царапины размером и количеством более указанных в ГОСТ 4986—79.

2.9. Разность значений толщины алмазоносного слоя в одном круге не должна превышать 0,02 мм.

2.10. Радиальное биение центрального отверстия корпуса круга относительно окружности D_2 — 0,04 мм.

2.11. Эксплуатационные показатели качества кругов должны соответствовать указанным в табл. 3 при условиях обработки указанных в обязательном приложении.

Таблица 3

Характеристика круга	Размерный материал	Диаметр разрезного слоя, мм, не более	Среднее количество зерен алмаза на 1 мм ² круга, не менее	Допуск радиальной биения пластин, мм	Допуск радиальной биения поверхности пластин, мм	Параметр шероховатости поверхности R_a по ГОСТ 2518—75 (группа), не более
206×0,45 А5 125/100 305×0,45 А5 125/100 422×0,45 А5 125/100	Лейко-сапфир	20 45 76	35 80 25	0,03	0,04 0,05 0,05	2,5
206×0,20 АМ 60/40 257×0,25 АМ 60/40 305×0,25 АМ 60/40 380×0,25 АМ 60/40 422×0,32 А5 50/40 546×0,32 А5 50/40 560×0,32 А5 50/40	Кремний	30 40 45 60 76 76 76	1200 1000 900 600 900 1000 1000		0,02	

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для контроля соответствия кругов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемочный контроль и периодические испытания.

3.2. Приемочному контролю на соответствие требованиям пп. 1.1 (размеры H и s), 2.4, 2.5 (наросты связки), 2.8 и 2.9 подвергают каждый круг, на соответствие требованиям пп. 1.1 (остальные размеры), 2.10—5% от партии, но не менее 2 кругов, на соответствие требованиям п. 2.5 (отслаивание алмазоносного слоя) — 1 круг от партии.

Партия должна состоять из кругов, изготовленных за один технологический цикл, в количестве не более 50 шт.

3.3. При неудовлетворительных результатах приемочного контроля хотя бы по одному из показателей проводят повторный контроль на удвоенном количестве кругов.

Результаты повторного контроля являются окончательными и распространяются на всю партию.

3.4. Периодическим испытаниям на соответствие требованиям п. 2.11 подвергают круги, прошедшие приемочный контроль, в количестве не менее 25 шт. от партии не реже одного раза в год по ГОСТ 15.001—73.

Допускается проведение испытаний у потребителя в производственных условиях.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Геометрические параметры проверяют специальным мерительным инструментом.

Толщину алмазоносного слоя измеряют не менее чем в 4 равноудаленных участках режущей кромки.

4.2. Равномерность распределения алмазного порошка и отсутствие наростов контролируют осмотром и сравнением с контрольным образцом, утвержденным в установленном порядке.

4.3. Отсутствие дефектов на корпусе круга проверяют наружным осмотром.

4.4. Прочность сцепления алмазоносного слоя с корпусом контролируют методом изгиба по ГОСТ 9.302—79.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На корпусе круга должны быть четко указаны:

товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение круга (кроме обозначения стандарта);

номер партии.

5.2. Круги одной партии должны упаковываться в потребительскую тару, изготовленную по чертежам предприятия-изготовителя. Между кругами и тарой должна быть вложена прокладка

из картона по ГОСТ 9347—74 или ГОСТ 7933—75, при этом круги должны быть переданы полиэтиленовой пленкой по ГОСТ 10354—82. Через каждые 5 кругов должна быть вложена прокладка из картона.

5.3. Для экспорта на потребительскую тару наносятся сведения согласно заказу-наряду внешнеэкономической организации.

5.4. Потребительская тара должна быть плотно уложена в транспортную тару — фанерные ящики по ГОСТ 5959—80 или другую тару, обеспечивающую сохранность инструмента.

5.5. Масса брутто — не более 10 кг.

5.6. Круги должны транспортироваться почтовыми посылками.

5.7. Условия транспортирования кругов в части воздействия климатических факторов — по группе ОЖ 4 ГОСТ 15150—69.

5.8. Условия хранения кругов — по группе Л ГОСТ 15150—69.

5.9. Остальные требования к упаковке, транспортированию и хранению по ГОСТ 18088—83; для экспорта — в соответствии с требованиями заказа-наряда внешнеэкономической организации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ АЛМАЗНЫМИ ОТРЕЗНЫМИ КРУГАМИ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ

1. Испытания кругов в зависимости от их наружного диаметра проводят на полуавтоматических установках моделей 2405, Алмаз-4, Алмаз-6М или другом оборудовании, имеющем аналогичные технические характеристики.

2. При испытании используют:

приспособление для центровки алмазного круга;

многооборотный индикатор с ценой деления 0,001 мм по ГОСТ 9696—82 на стойке с плоским столиком;

динамометрический ключ или пневматический гайковерт;

профилограф-профилометр;

кремний марки КДБр-тии, ориентации 1—1—1;

лейкосапфир.

3. Перед началом испытаний установку проверяют на соответствие нормам точности, указанным в паспорте.

Форма записи результатов проверки должна соответствовать табл. 1.

Таблица 1

Уровень шорнирования слизика и барбарика стакла	Радиально- биение посадочного места бара- бана, мкм	Торцовое биение поверхности, мкм	Параметр неравномерности поверхности, мкм	Неравномер- ность, плос- кости направления рабочей подачи, мкм	Изгиб плоскостно- сти поверх- ности при- жимного кольца, мкм	Приме- чание

4. После натяжения круга увеличение внутреннего диаметра не должно превышать 0,5—0,8%, а радиальное биение режущей кромки — 0,05 мм.

5. Приработка кругов производится при резке 10—20 пластины со скоростью подачи круга в два раза меньшей, чем рабочая.

6. Правку круга производят шлифовальными брусками по ГОСТ 2456—75 зернистостью не крупнее чем зернистость алмазного порошка в круге. Радиальное биение режущей кромки после правки — не более 0,03 мм.

7. Режимы резания:

скорость вращения круга, при резке сапфира — не более 12 м/с; при резке кремния — не менее 17 м/с;

скорость подачи круга при резке сапфира — 4—8 мм/мин; при резке кремния — 30—40 мм/мин.

8. В качестве СОЖ применяют при резке сапфира — смесь воды и трансформаторного масла по ГОСТ 4753—68 в соотношении 1:1; при резке кремния — деионизированная вода или 1,0—2,5% водный раствор Аква-11.

Расход СОЖ при давлении 0,25—0,6 МПа должен быть 2—3 л/мин.

Допускается применение других СОЖ, по своим свойствам, аналогичных указанным.

9. Среднее количество резов круга определяется по количеству резов 25 кругов.

10. Форма записи результатов испытаний должна соответствовать табл. 2.

Таблица 2

Зап ис	Номер партии	Наружный диаметр круга, мм	Толщина режущей кромки, мм	Марка и зернистость алмазного порошка	Толщина корпуса, мм	Радиальное биение режущей кромки, мкм	Изменение диаметра центрального отверстия	Показание манометра, МПа

Продолжение табл. 2

Режимы работы			Диаметр слитка, мм	Ширина пропила		Количество резов	Причина выхода круга из строя
частота вращения, мин ⁻¹	скорость подачи, мм/мин	СОЖ		после 200 резов	после 1000 резов		

Изменение № 1 ГОСТ 26004—83 Круги алмазные отрезные с внутренней режущей кромкой. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.01.89 № 128

Дата введения 01.07.90

Чертеж 2. Заменить значения: « $D=422, 546$ и 560 мм» на « $D=422, 546, 560$ и 597 мм».

Чертежи 1, 2. Заменить обозначения и размеры: D_1 на D_2 ; D_2 на D_3 ; d_2 на d_1 ; d на D_1 ; H на T ; $\varnothing 7,6^{+0,36}$ на d ; s на $2,5 \pm 0,6$; $2,5^{+0,6}_{-0,3}$ на $2,5 \pm 0,6$;

чертеж 3. Заменить размер и обозначение: $2^{+0,6}_{-0,3}$ на $2,5 \pm 0,6$; H на T .

Таблицы 1, 2 и примеры условных обозначений изложить в новой редакции:

(Продолжения см. с. 123)

Размеры в мм

D		T		D ₁ +0,1	През. откл.		D ₂ -0,1	d _{зад} -0,38	n	$\frac{\alpha}{2}^{\circ}$	$\frac{\beta}{2}^{\circ}$	γ
Номен.	През. откл.	Номен.	През. откл.									
206	-0,46	83	+0,03 -0,01	193	0,20	0,45	8	11°15'	16	22°30'	33°7'30"	
		118	±0,03									
			±0,05									
305	-0,52	100	+0,03 -0,01	285,5	0,20	0,45	7	5°37'30"	32	11°15'	348°45'	
			±0,02									
			±0,05									
380	-0,57	130	+0,03 -0,01	360	0,20	0,25						
			±0,02									

Пример условного обозначения круга диаметром D=305 мм, толщиной режущей кромки T=0,45 мм, из алмазных порошков марки А5, зернистостью 125/100:

Круг 305×0,45 А5 125/100 ГОСТ 26004-83

(Продолжение см. с. 124)

Таблица 2

Размеры в мм

D		D ₁		T		D ₁ ±0,1	D ₂ ±0,01	d ₁ +0,38	n	α		β ±5'	γ						
Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.	Номен.	Пред. откл.														
422	-0,63	(136)	0,32	±0,02	409,6	409,58	7,6	36	5°	±2'30"	10°	350°							
			0,36																
			0,45	±0,05															
		152	0,25																
			0,28	±0,02															
			0,30																
546	-0,70	184	0,32	±0,02	533,4	553,4	48	3°45'	±1'30"	7°30'	353°30'								
			0,36																
			0,40																
		560	0,45	±0,05								545,8	546,8						
			0,25	±0,02															
			0,30																

(Продолжение см. с. 125)

Размеры в мм

D		D ₁ ±0,1	T		D ₂ ±0,1	D ₃ ±0,01	d ±0,36	α	α		γ
Номен.	През. откл.		Номен.	През. откл.					Номен.	През. откл.	
560	-0,70	184	0,32	±0,02	546,8	546,8	7,6	48	3°45'	±1'30"	7°30'
			0,40								
			0,45								
		203	0,25	±0,05							
			0,30								
			0,32								
597	-0,7		0,40	±0,02	571,5	571,5	8,7	45	4°	8°	
			0,45								
			0,36								
			0,40								
620	-0,8	307	0,45	±0,05	605	605	7,5	45	6°	15°	
			0,45								

Примечание. Круги диаметром D=690 мм должны изготавливаться по рабочим чертежам, утвержденным в ус. таовленном порядке.

(Продолжение см. с. 126)

Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения круга диаметром $D=422$ мм, толщиной режущей кромки $T=0,32$ мм из алмазных порошков марки А5, зернистостью 50/40:

Круг 422×0.32 А5 50/40 ГОСТ 26004—83

Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Корпус круга должен быть изготовлен из высоконагартованной коррозионно-стойкой стальной ленты со следующими физико-механическими свойствами: временное сопротивление $\sigma_b \geq 1700$ МПа, относительное удлинение $\delta_{10} \leq 3\%$, анизотропия свойств в продольном и поперечном направлении проката — не более 7 %.

Пункт 3.1. Заменить слова: «предприятие-изготовитель должно проводить» на «проводят».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Если при приемочном контроле установлено несоответствие требованиям стандарта более чем по одному контролируемому показателю, то партию не принимают.

Если установлено несоответствие требованиям стандарта по одному из контролируемых показателей, то проводят повторный контроль на удвоенном количестве кругов.

При наличии дефектов в повторной выборке партию не принимают».

Пункт 5.3 исключить.

Пункт 5.9. Исключить слова: «для экспорта — в соответствии с требованиями заказа-наряда внешнеторговой организации».

(ИУС № 4 1989 г.)